



Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : www.standard-sand.com - e-mail : contact@s-n-l.fr


SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –
EN 196.1 par l'AFNOR.

Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville
de Paris (L.E.M.V.P.)
Laboratoire de l'espace public de la ville de Paris
Hôtel industriel Berlier
15, rue Jean-Baptiste Berlier
75013 PARIS

Analyse de comparaison des essais des laboratoires européens et celui de la S.N.L.

Analyse de comparaison des essais des laboratoires Européens et celui de la S.N.L. en 2019

Résistances à la rupture en compression sur mortier EN 196-1

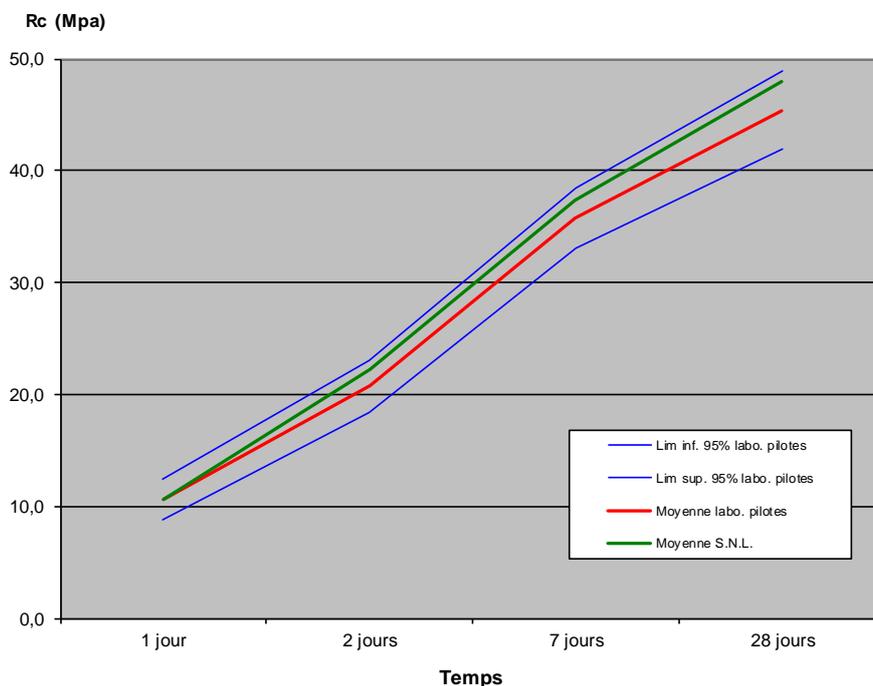

		Lim inf. 95% labo. pilotes	Lim sup. 95% labo. pilotes	Moyenne labo. pilotes	Moyenne S.N.L.
Temps	1 jour	8,8	12,4	10,6	10,6
	2 jours	18,4	23,1	20,8	22,3
	7 jours	33,0	38,4	35,7	37,3
	28 jours	42,0	48,9	45,4	47,9
Masse au démoulage (g)		566,5	594,4	580,5	590,1



S.N.L. fondée en 1910 – SAS capital 250 000 € - NIF FR 93 976 750 257 – SIRET 976 750 257 00025 APE 0812Z
Certifiée pour la PREPARATION DU SABLE NORMALISE CEN POUR LA DETERMINATION DES RESISTANCES MECANQUES DES CIMENTS



AN C2 – MAJ 02/13