



Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : www.standard-sand.com - e-mail : contact@s-n-l.fr


SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –
EN 196.1 par l'AFNOR.

Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville
de Paris (L.E.M.V.P.)
Laboratoire de l'espace public de la ville de Paris
Hôtel industriel Berlier
15, rue Jean-Baptiste Berlier
75013 PARIS

Benchmark between Europeans laboratories and S.N.L. laboratory

2022 Laboratory round test

Compressive strength of hydraulic cement mortars EN 196-1

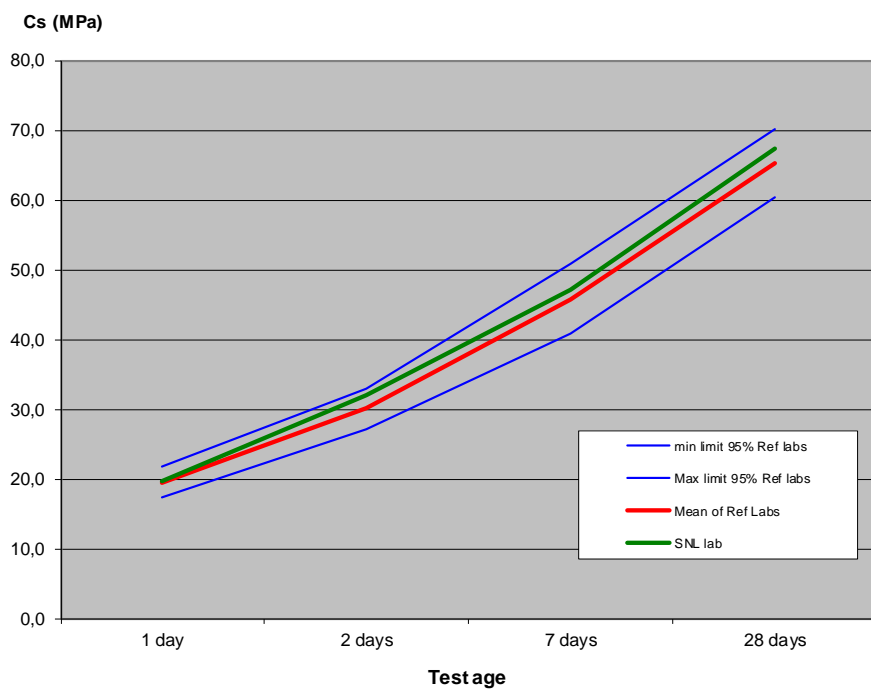

		min limit 95% Ref labs	Max limit 95% Ref labs	Mean of Ref Labs	SNL lab
Test age	1 day	17,3	21,7	19,5	19,6
	2 days	27,2	33,0	30,1	31,9
	7 days	40,7	50,8	45,8	47,0
	28 days	60,4	70,1	65,2	67,3
mass of specimen (g)		578,5	600,6	589,5	593,3



S.N.L. fondée en 1910 – SAS capital 250 000 € - NIF FR 93 976 750 257 – SIRET 976 750 257 00025 APE 0812Z
Certifiée pour la PREPARATION DU SABLE NORMALISE CEN POUR LA DETERMINATION DES RESISTANCES MECANQUES DES CIMENTS



AN C2 – MAJ 02/13